

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Сторонласт-62 всех марок должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту предприятия-изготовителя, утвержденному в установленном порядке.

2.1 Характеристики (свойства)

Сторонласт-62 всех марок по показателям качества должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели качества

Наименование показателя	Норма для марки					Метод испытания	
	6200	6210	6220	6211	6221		
1 Внешний вид	Порошок белого цвета					Гранулы цилиндрической формы размером 2-4 мм бесцветные или желтоватого цвета, но однородности в пределах одной партии соответствующие контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	По Б.2
2 Внешний вид пластин из перочка	Должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.					Не определяется	По Б.3
3 Массовая доля влаги, %, не более	0,05	0,05	0,05	Не определяется		По Б.4	
4 Показатель текучести расплава (ПТР), г/10 мин, в пределах	не более 4,0	4,0-20,0	4,0-20,0	3,0-19,0	3,0-19,0	По ГОСТ 11645-73 и Б.5 настоящих ТУ	

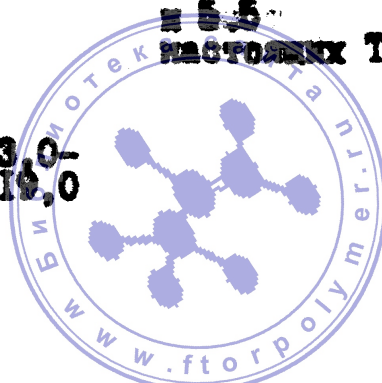

Подпись и дата
 Имя, № дубл.
 Взам. инв. №
 Подпись и дата
 Имя, № подл.

Окончание таблицы 2

Наименование показателя	Норма для марки					Метод испытания
	6200	6210	6220	621I	622I	
5 Термо-стабильность (потеря массы), %, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	По 5.6
6 Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	33,0 (336,5)	32,0 (326,3)	20,0 (203,9)	32,0 (326,5)	20,0 (203,9)	По ГОСТ 1128 и 5.7 настоящим
7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	460	460	600	460	600	То же

2.2 Дополнительные показатели качества, определение кото- не установлено настоящим ТУ, указаны в приложении А.

2.3 Упаковка

Фторопласт-62 всех марок упаковывают в полиэтиленовые меш- вкладыши по ТУ 6-52-18-90 из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 1048 и плотно завязывают кордовой, "моккей" или другой нитью, не име ворса. Масса нетто мешка не должна превышать 15 кг.

По согласованию с потребителем допускается упаковка фтороп- та-62 в мешки полиэтиленовые массой нетто I кг.

Перед отправкой иногородним потребителям полиэтиленовые м- фторопластом-62 вкладывают в трехслойные бумажные мешки марки по ГОСТ 2226-88 и упаковывают в деревянные ящики № 26-I, 28-I по ГОСТ 18573-86 или контейнеры по ГОСТ 20435-75 и ГОСТ 15102-75.

Масса брутто ящика с полимером не должна превышать 60 кг.

2.4 Маркировка

2.4.1 На каждый мешок прикрепляют ярлык с указанием:

- 1) наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
- 2) наименования продукции, марки;
- 3) номера партии;
- 4) массы нетто и брутто;
- 5) даты изготовления;
- 6) обозначения настоящего ТУ.



Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
№ пол.